



## Zertifikat

Dieses Zertifikat ersetzt Zertifikat Nr. 5080Z04.

Der Name des Prüfgegenstandes sowie die Produktnamen der Versiegelung wurden geändert.

Prüfgegenstand:

**DisboFLOOR® W 398 ESD E.MI PLUS + DisboADD® 947 fine**

Grundierung: Standard EP-Grundierung = 300 g/m<sup>2</sup>

Beschichtung: Standard EP Verlaufbeschichtung = 1500 g/m<sup>2</sup>

Versiegelung: DisboFLOOR® W 398 ESD E.MI PLUS + 3 Gew.-% DisboADD® 947 fine = 140 g/m<sup>2</sup>

Auftraggeber:

**DAW SE**

**Roßdörfer Straße 50**

**64372 Ober-Ramstadt**

**Zertifikatsnummer:**

5080Z04.1

**Auftragsdatum:**

07.07.2023

**Berichtsdatum:**

17.10.2023

**Probennummer:**

800011781

Prüfauftrag:


Bestimmung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2023-02

- Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene – Winkel des Ausrutschens
- Tribometer-Prüfung – Gleitreibungskoeffizient

## Ergebnisse

Norm/Prüfvorschrift	Ergebnis	Bemerkung
DIN EN 16165 Anhang B	Winkel des Ausrutschens $\alpha_{shod}$ : 13° Klasse der Rutschhemmung: R 10	
DIN EN 16165 Anhang D	Gleitreibungskoeffizient $\mu$ Gleiter Gummi (trocken): 0,62 Gleiter Gummi (nass*): 0,54 Mischgleiter** (trocken): 0,53	* Lösung aus 0,1 %igem Natriumlaurylsulfat ** Mischgleiter: Gummi + Leder

Alle ergänzenden Informationen zu den genannten Messwerten/Ergebnissen liegen im RMI vor.

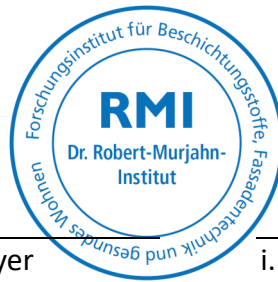

i. V. Dipl.-Ing. (FH) Markus Meyer

Technischer Leiter  
Prüf- und Anwendungstechnik

i. A. Dr.-Ing. Vanessa Kaune

Laborleiter  
Prüftechnik

Dieses Zertifikat wird ausschließlich elektronisch erstellt und ist daher mit den elektronischen Signaturen gültig.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.  
Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Zertifikates ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Institutes gestattet.